




171001060639



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1101

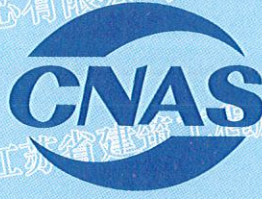

检测报告

TESTING REPORT

No: 报告编号: A01732912301297

产品名称
PRODUCT NAME

SAM980 聚酯胎自粘沥青防水卷材

工程名称
PROJECT NAME

/

委托单位
CLIENT

北京东方雨虹防水技术股份有限公司


生产单位
PRODUCING UNIT

徐州卧牛山新型防水材料有限公司

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)



委托单位	北京东方雨虹防水技术股份有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2325781	样品编号	233291000558
样品名称	SAM980 聚酯胎自粘沥青防水卷材	规格型号	湿铺防水卷材 GB/T35467-2017-PY S 3.0-10
生产厂家/产地	徐州卧牛山新型防水材料有限公司//	批号	20230508
生产日期/出厂日期	//2023-05-08	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	5卷/10000m ²	抽样日期/抽样地点	/
到样日期	2023-05-17	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	元化路8号
委托日期	2023-05-17	检测日期	2023-05-17~2023-07-21
检测判定依据	《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017		
检测结论	该样品经检测, 所检项目均符合《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017中 PY S 3.0-10的技术要求。		
检测	检测人: <u>甄涵</u> 22616 校核: <u>张天</u> 22531 批准: <u>薛书敏</u> 00082 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 签发日期: 2023年07月21日 		



检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项结论
1	外观质量		/	a) 成卷卷材应卷紧卷齐, 端面里进外出不得超过 20mm。	符合	合格
				b) 成卷卷材在 4℃~45℃任一产品温度下展开时, 在距卷芯 1000mm 长度外不应有裂纹或长度 10mm 以上的粘结。	符合	
				c) PY 类产品, 其胎基应浸透, 不应有未被浸渍的条纹。	符合	
				d) 卷材表面不准许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口, 胶层应连续不断开。	符合	
				e) 每卷卷材接头不应超过一个, 较短的一段长度不应少于 1000mm, 接头应剪切整齐, 并加长 150mm。	符合	
2	面积		m ²	不小于标记值的 99% (≥9.90)	10.01、10.05、10.02 10.08、10.05	合格
3	单位面积质量		kg/m ²	≥3.1	4.1、4.0、3.9 3.9、4.0	合格
4	厚度	平均值	mm	≥3.0	3.1、3.1、3.1 3.2、3.2	合格
		最小单值		≥2.7	3.01、2.97、2.98 3.02、2.99	合格
5	可溶物含量		g/m ²	≥2100	2298	合格
6	拉伸性能	拉力	N/50mm	≥500	纵向: 800 横向: 730	合格
		最大拉力时伸长率	%	≥30	纵向: 45 横向: 54	合格
		拉伸时现象	/	胶层与高分子膜或胎基无分离	胶层与胎基无分离现象	合格
7	撕裂力		N	≥200	纵向: 569 横向: 466	合格
8	耐热性(70℃, 2h)		/	无流淌、滴落, 滑移≤2mm	三块均无流淌、滴落 滑移 1.5mm	合格

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项结论
9	低温柔性(-20℃)		/	无裂纹	十块均无裂纹	合格
10	不透水性 (0.3MPa, 120min)		/	不透水	三块均不透水	合格
11	卷材与卷材 剥离强度 (搭接边)	无处理	N/mm	≥1.0	2.8	合格
		浸水处理		≥0.8	2.7	合格
		热处理		≥0.8	2.7	合格
12	渗油性		张数	≤2	1	合格
13	持粘性		min	≥30	>60	合格
14	与水泥砂浆 剥离强度	无处理	N/mm	≥1.5	1.6	合格
		热处理		≥1.0	1.6	合格
15	与水泥砂浆浸水后 剥离强度		N/mm	≥1.5	1.9	合格
16	热老化 (80℃, 168h)	拉力 保持率	%	≥90	纵向: 99 横向: 99	合格
		伸长率 保持率	%	≥80	纵向: 98 横向: 93	合格
		低温柔性 (-18℃)	/	无裂纹	十块均无裂纹	合格
17	尺寸变化率		%	-1.5~+1.5	纵向: -0.5 横向: -0.5	合格
18	热稳定性		/	无起鼓、流淌, 高分子膜或胎基边缘卷曲最大不超过边长 1/4	无起鼓、流淌, 胎基边缘卷曲最大不超过边长 1/4	合格
说明	商标: 东方雨虹。					

检测用主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	使用范围	检定有效期
1	微机控制多头电子万能试验机	ETM503-5	FM1519	0~5kN	2023-08-07
2	超低温保存箱	DW-86W420	TT1105	-10℃~-86℃	2024-07-12
3	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	TT0419	(RT+10)~250℃	2023-09-12
4	不透水仪	SFTS-B	FP2701	0~0.6MPa	2023-09-08

检测环境条件

实验室温度 21℃~25℃,
实验室湿度 45%~55%。

以下空白

SVEN