



231001341493

检验检测报告


No. : A01721352400407

样 品 名 称	抹面砂浆
委 托 单 位	扬州市亚太科技发展有限公司
生 产 单 位	扬州市亚太科技发展有限公司
检 验 检 测 类 别	委托抽样检测



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

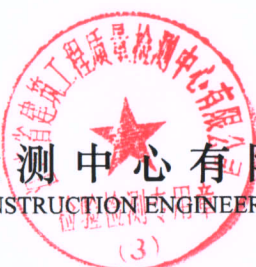

委托单位	扬州市亚太科技发展有限公司		
生产单位	扬州市亚太科技发展有限公司		
生产单位地址	/		
样品名称	抹面砂浆	委托编号	2436814
规格型号	/	样品编号	242135000287
注册商标	/	生产日期/生产批号	2024-05-25//
样品数量	/	代表数量	/
抽样日期	2024-07-05	抽样人员	张异、居香舟
抽样数量	25kg	抽样基数	10t
到样日期	2024-07-08	抽样地点	企业成品库
检验类别	委托抽样检测	样品状态	可检
检验分类	型式检验	检测地点	句容火炬北路 16 号
委托日期	2024-07-05	检测日期	2024-07-09~2024-09-12
检测依据	《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		
判定依据	《YT 匀质复合保温板外墙外保温系统》 Q/321084 YT 001-2024		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《YT 匀质复合保温板外墙外保温系统》Q/321084 YT 001-2024 中抹面胶浆的技术要求。		
检 测	刘红霞		
审 核	叶邵工		
批 准	张慧		
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 签发日期：2024年09月12日 			

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		单位	检测依据	技术要求	检测结果	单项 评定
1	拉伸粘 结强度 (与 YT 匀质复 合保温 板)	原强度	MPa	GB/T 29906-2013	≥0.10,破坏在 YT 匀 质复合保温板中	0.12,破坏在 YT 匀 质复合保温板中	合 格
		耐水强度			≥0.06	0.07	
		浸水 48h, 干燥 2h			≥0.10	0.11	
		浸水 48h, 干燥 7d			≥0.10	0.10	
2	柔韧性	抗压强度/抗折 强度	/	GB/T 29906-2013	≤3.0	2.3	合 格
3	可操作 时间	可操作时间	h		1.5~4.0	1.5	合 格
		拉伸粘结强度 (与 YT 匀质复 合保温板)	MPa	GB/T 29906-2013	≥0.10,破坏在 YT 匀 质复合保温板中	0.12,破坏在 YT 匀 质复合保温板中	
4	砂浆试件抗渗压力 (7d)		MPa	JC/T 984-2011	≥1.0	1.0,六个试件均不渗 水	合 格
备注	1、水灰比=1:4 (委托方提供)；配套 YT 匀质复合保温板由委托方提供，样品编号： 242138000976； 2、委托方未提供可操作时间，故依据 GB/T 29906-2013 标准中第 6.4.2 条，按 1.5h 放置。						

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	微机控制电子万能试验机	CMT4104	FM1524	2025-06-13
2	水泥胶砂搅拌机	JJ-5	FN0210	2025-06-13
3	电子天平	JA5001	FM0836	2025-06-13
4	水泥强度试验机	AEC-201	FM4576	2025-06-13
5	冻融循环箱	TDS-300	TT28209	2025-06-13