



231001061530



扫一扫查真伪

检测报告

Testing Report

No. 25010253

产品名称

PRODUCT NAME

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

生产单位

PRODUCING UNIT

粘结砂浆

江苏鑫创节能建材有限公司

江苏鑫创节能建材有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号：2431271

江苏建科鉴定咨询有限公司

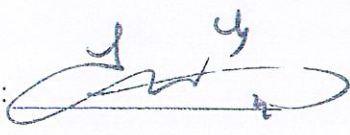



检测报告

No. 25010253

签发日期：2025 年 03 月 18 日

委托单位	江苏鑫创节能建材有限公司		
单位地址	扬州市经济开发区朴席镇画舫路 99 号	联系电话	0514-87018180
生产单位	江苏鑫创节能建材有限公司		
单位地址	扬州市经济开发区朴席镇画舫路 99 号	联系电话	13913903164
样品名称	粘结砂浆		
规格型号	25kg/袋	样品编号	jj24A-00062
注册商标	鑫创实业	样品数量	100kg
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	安梦迪、刘宝
抽样数量	100kg	抽样日期	2024. 12. 23
抽样基数	10t	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路 3 号
委托日期	2024. 12. 24	检测日期	2025. 01. 10-2025. 02. 16
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《XC 匀质复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321081 XC 006-2024		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《XC 匀质复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321081 XC 006-2024 中粘结砂浆的技术要求。		

批 准：

审 核：

检 测：王喜水



检测结果汇总

序号	检测项目		检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项评定
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)	原强度	GB/T 29906-2013	MPa	≥ 0.60	0.77	合格
		耐水 (浸水 48h, 干燥 2h)			≥ 0.40	0.57	
		耐水 (浸水 48h, 干燥 7d)			≥ 0.60	0.72	
2	拉伸粘结强度 (与 XC 匀质复合保温板)	原强度	GB/T 29906-2013	MPa	≥ 0.15 , 且破坏发生在保温板中	0.17, 破坏发生在保温板中	合格
		耐水 (浸水 48h, 干燥 2h)			≥ 0.10 , 且破坏发生在保温板中	0.12, 破坏发生在保温板中	
		耐水 (浸水 48h, 干燥 7d)			≥ 0.15 , 且破坏发生在保温板中	0.15, 破坏发生在保温板中	
3	可操作时间	可操作时间	GB/T 29906-2013	h	1.5~4.0	1.5	合格
		拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)		MPa	≥ 0.60	0.75	
		拉伸粘结强度 (与 XC 匀质复合保温板)			≥ 0.10 , 且破坏发生在保温板中	0.17, 破坏发生在保温板中	

说明 1、料水配比和稠度: (粘结砂浆: 水=1:0.25, 稠度 65mm)。

检测用主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	检定有效期
1	微机控制电子万能试验机	WDW-20	JK19199	2025-08-21
2	天平	JCS	JK19210	2025-07-04